

Hoslet SA

Chaussée de Huy, 191
1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

Fiche Technique BENOR

Engagement du 01/01/2018 au 30/06/2018

Page 1/1, imprimé le lundi 8 janvier 2018

Granulats : Sable naturel 0/2 Béton/Sable Blanc/Sable Drainant

Utilisateur : Hoslet SA

Pétrographie : Sable naturel

Chaussée de Huy, 191

Elaboration : Tamisé/Criblé

1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

PTV 411

Catégorie

Sable Rond 0/2 (0/0.5*) FF A f5a Ecs25 (01/01/2016)

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Coef. d'écoulement des sables **	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *	
Etendue e	3	15	30		15	10	5	2									
V.S.S.+U	6.0	14	49	100	100	100	100	100	100	32.00	6.00	2.05					
V.S.S.	5.0	13	45	97	99	100	100	100	100	30.00	5.00	1.90		2.70		0.7	
V.S.I.	0.0	0	15	87	89	89	90	98	100	25.00		1.30		2.50		0.1	
V.S.I.-U	0.0	0	11	83	85	86	88	97	100	23.00		1.15					

Partie informative

Résultats de production

du 03/07/17 au 18/12/17

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Coef. d'écoulement des sables **	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *
Maximum	1.9	6	35	92	100	100	100	100	100	26.64	1.90	1.78	Plus Clair	2.64	Fines non nocives	0.1
Xf+1.25xEcart-types	1.4	4	31	92	100	100	100	100	100		1.35	1.77			Fines non nocives	
Moyenne Xf	0.8	2	27	88	99	100	100	100	100	26.00	0.81	1.72	Plus Clair	2.62	Fines non nocives	0.1
Xf-1.25xEcart-types	0.3	1	23	85	99	100	100	100	100		0.28	1.67			Fines non nocives	
Minimum	0.2	1	21	82	99	99	100	100	100	25.52	0.20	1.61	Plus Clair	2.59	Fines non nocives	0.1
Ecart-type	0.46	1.2	3.2	2.8	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.453	0.427	0.040	0.000	0.037	0.000	0.00
Nombre de résultats	22	22	22	22	22	22	22	22	22	6	22	22	6	2	22	2
Coefficient de variation	54.48	54.99	12.02	3.16	0.29	0.19	0.15	0.12	0.08		52.42	2.35			0.00	
Dernier	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	04/12/2017	09/10/2017	18/12/2017	09/10/2017
Dernière valeur	1.3	4	29	87	99	100	100	100	100	25.52	1.24	1.68	Plus Clair	2.59	Fines non nocives	0.1

411-BENOR-208


NBN EN 12620-02 GF85
NBN EN 13043-01/2 GF85 GT10
NBN EN 13242-01/2 GF85 GT10

La certification BENOR du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

* Déclaration du producteur reprise sur sa DOP

** Déclaration du producteur éventuellement reprise sur sa DOP en fonction de la norme d'application.

Préparé par Geo-Topics Sprl - www.geo-topics.be

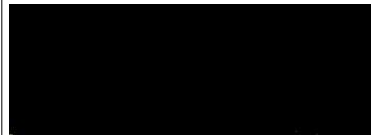

Hoslet SA

Chaussée de Huy, 191
1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be


Fiche Technique BENOR

Engagement du 01/01/2018 au 30/06/2018

Page 2/1, imprimé le lundi 8 janvier 2018

Granulats : Sable naturel 0/2 Béton/Sable Blanc/Sable Drainant
Pétrographie : Sable naturel
Elaboration : Tamisé/Criblé

Utilisateur : Hoslet SA
Chaussée de Huy, 191
1325 Chaumont-Gistoux
Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

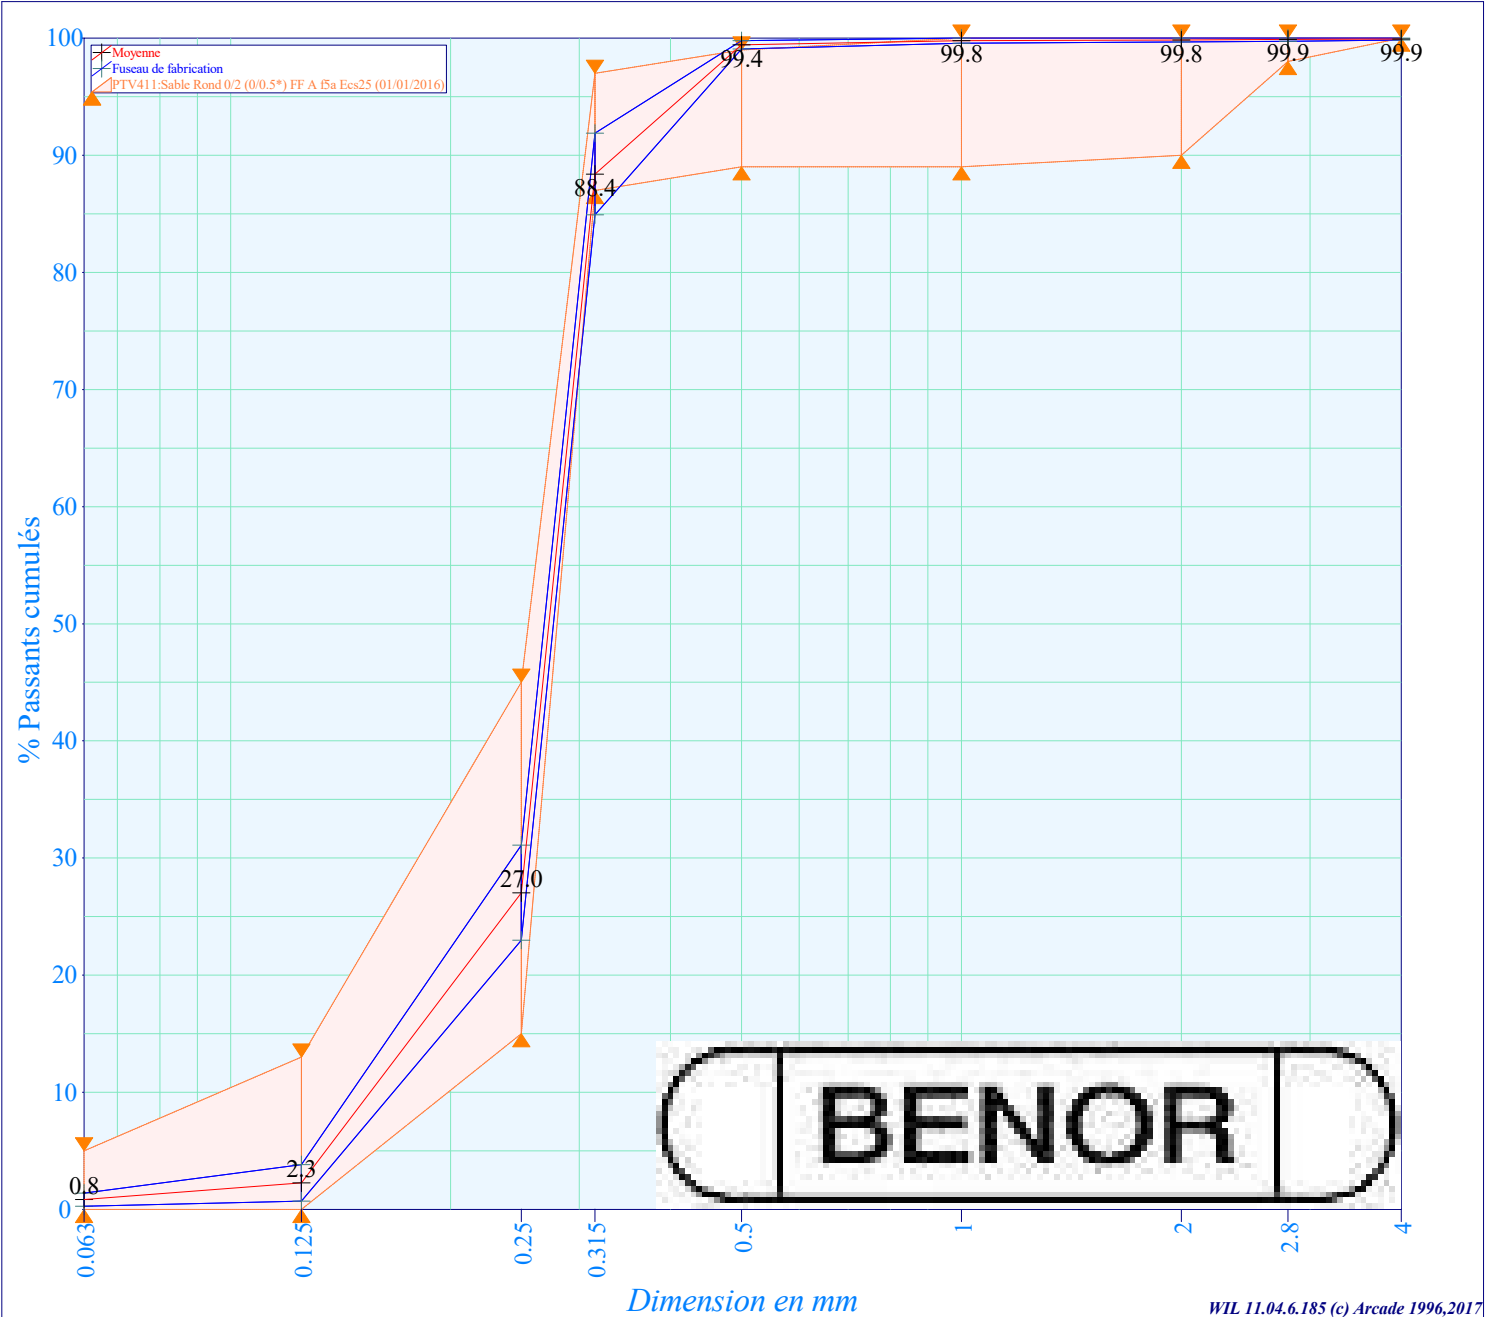

WIL 11.04.6.185 (c) Arcade 1996,2017

411-BENOR-208

NBN EN 12620 : 02 GF85
NBN EN 13043 : 02 GF85 GTe10
NBN EN 13242 : 02 GF85 GTF10

La certification BENOR du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

* Déclaration du producteur reprise sur sa DOP
** Déclaration du producteur éventuellement reprise sur sa DOP en fonction de la norme d'application.
Préparé par Géo-Topics Sprl - www.geo-topics.be