

**Granulats :** Sable naturel 0/2 Béton/Sable Blanc/Sable Drainant

**Utilisateur :** Hoslet SA

**Pétrographie :** Sable naturel

**Chaussée de Huy, 191**

**Elaboration :** Tamisé/Criblé

**1325 Chaumont-Gistoux**

**Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be**

### Partie normative

*Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

#### Classe granulaire

0	2
---	---

#### Norme

PTV 411
---------

#### Catégorie

Sable Rond 0/2 (0/0.5*) FF A f5a Ecs25 (01/01/2016)
---

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Coef. d'écoulement des sables **	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *	
Etendue e	3	15	30		15	10	5	2									
V.S.S.+U	6.0	14	49	100	100	100	100	100	100	32	6.0	2.05					
V.S.S.	5.0	13	45	97	99	100	100	100	100	30	5.0	1.90		2.700		0.7	
V.S.I.	0.0	0	15	87	89	89	90	98	100	25		1.30		2.500		0.1	
V.S.I.-U	0.0	0	11	83	85	86	88	97	100	23		1.15					

### Partie informative

*Résultats de production*

du 08/01/18 au 25/06/18

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Coef. d'écoulement des sables **	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *
Maximum	2.6	7	34	93	100	100	100	100	100	26	2.8	1.78	Plus Clair		Fines non nocives	
Xf+1.25xEcart-types	1.6	4	31	91	100	100	100	100	100		1.6	1.79			Fines non nocives	
Moyenne Xf	0.9	3	26	88	99	100	100	100	100	26	0.9	1.73	Plus Clair	2.573	Fines non nocives	0.1
Xf-1.25xEcart-types	0.2	1	21	84	99	100	100	100	100		0.2	1.67			Fines non nocives	
Minimum	0.2	1	21	81	99	99	99	99	100	25	0.3	1.60	Plus Clair		Fines non nocives	
Ecart-type	0.57	1.4	3.9	2.8	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.60	0.050	0.000		0.000	
Nombre de résultats	24	24	24	23	24	24	24	24	24	6	24	24	6	1	24	1
Coefficient de variation	64.98	54.56	14.91	3.24	0.27	0.16	0.13	0.13	0.12		65.29	2.83			0.00	
Dernier	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	03/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	03/06/2018	08/01/2018	25/06/2018	08/01/2018
Dernière valeur	0.6	1	23	88	99	100	100	100	100	25	0.5	1.77	Plus Clair	2.573	Fines non nocives	0.1

**Granulats :** Sable naturel 0/2 Béton/Sable Blanc/Sable Drainant

**Utilisateur :** Hoslet SA


**Pétrographie :** Sable naturel

Chaussée de Huy, 191

**Elaboration :** Tamisé/Criblé

1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

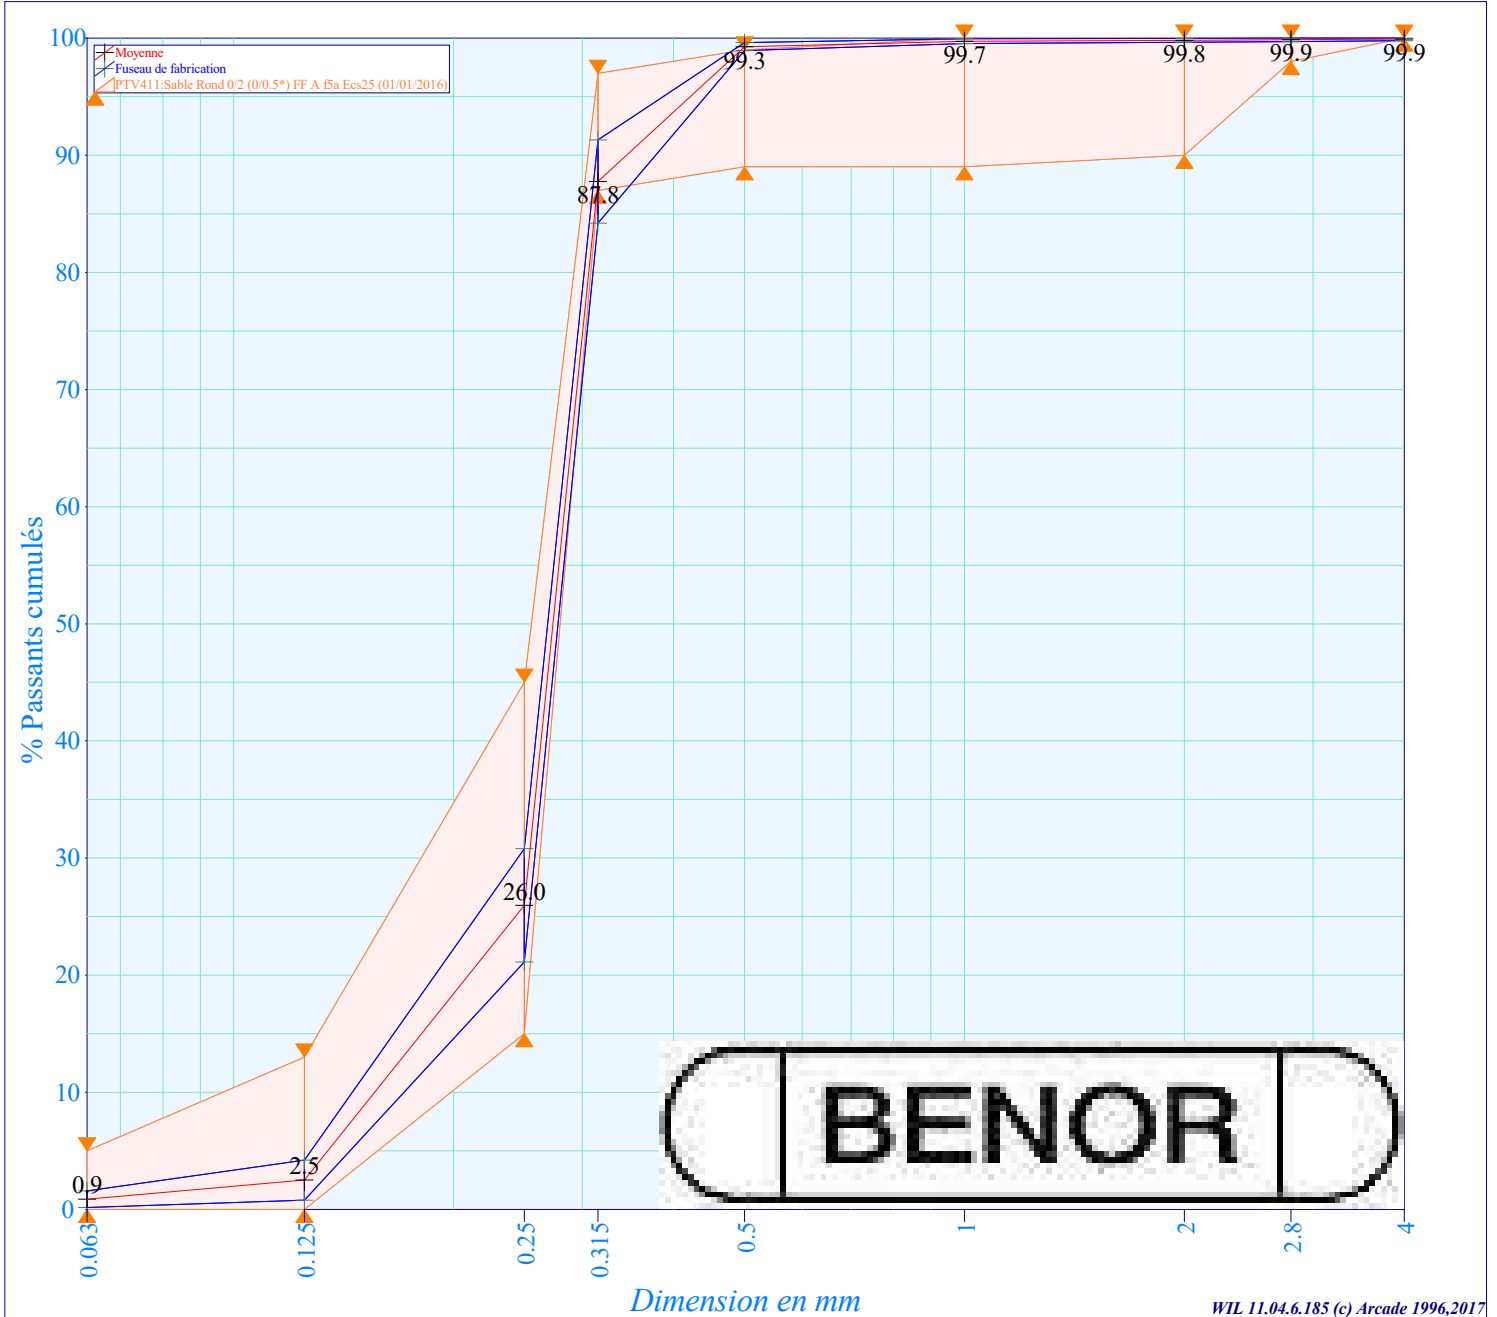

WIL 11.04.6.185 (c) Arcade 1996,2017

411-BENOR-208

NBN EN 12620 : 02 GF85  
NBN EN 13043 : 02 GF85 G1c10  
NBN EN 13242 : 02 GF85 G1F10

La certification BENOR du produit indique que sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

\* Déclaration du producteur reprise sur sa DOP

\*\* Déclaration du producteur éventuellement reprise sur sa DOP en fonction de la norme d'application.

Préparé par Géo-Topics Sprl - www.geo-topics.be