

Granulats : Sable naturel 0/2 Maçon

Utilisateur : Hoslet SA

Péetrographie : Sable naturel

Chaussée de Huy, 191

Elaboration : Tamisé/Criblé

1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme

PTV 411

Catégorie

Sable Rond 0/2 (/0.5*) FF Af5b (01/01/2016)

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *
Etendue e	3	30	30		30	10	5	2		3						
V.S.S.+U	6.0	15	54	100	100	100	100	100	100	6.0	2.05	27.0				
V.S.S.	5.0	13	50	97	99	100	100	100	100	5.0	1.90	25.0		2.700		0.7
V.S.I.	0.0	0	20	87	89	90	94	98	100	0.0	1.30			2.500		0.1
V.S.I.-U	0.0	0	16	83	86	87	92	97	100	0.0	1.15					

Partie informative

Résultats de production

du 08/01/18 au 25/06/18

	0.063	0.125	0.25	0.315	0.5	1	2	2.8	4	Teneur en fines 63µm	Module de finesse	Essai au bleu de méthylène (0/0.125)	Présence de mat. humique *	Masse volumique Réelle *	Evaluation de la nocivité des fines	Absorption d'eau *
Maximum	4.3	10	34	93	99	100	100	100	100	6.1	1.71	11.7	Plus Clair	2.598	Fines non nocives	0.1
Xf+1.25xEcart-types	3.7	9	34	90	99	100	100	100	100	4.1	1.69				Fines non nocives	
Moyenne Xf	2.9	7	31	87	98	99	99	99	100	2.9	1.65	9.0	Plus Clair	2.589	Fines non nocives	0.1
Xf-1.25xEcart-types	2.1	5	28	85	98	98	99	99	100	1.8	1.62				Fines non nocives	
Minimum	1.6	5	26	85	97	98	98	98	100	1.6	1.60	6.7	Plus Clair	2.579	Fines non nocives	0.1
Ecart-type	0.63	1.6	2.2	1.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.2	0.90	0.030	1.70	0.000	0.0130	0.000	0.00
Nombre de résultats	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	11	5	2	14	2
Coefficient de variation	21.93	21.62	7.14	2.07	0.57	0.48	0.41	0.37	0.17	30.59	1.81				0.00	
Dernier	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	25/06/2018	18/06/2018	07/05/2018	09/04/2018	25/06/2018	09/04/2018
Dernière valeur	2.7	7	31	89	98	99	99	99	100	2.5	1.66	6.7	Plus Clair	2.579	Fines non nocives	0.1

Granulats : Sable naturel 0/2 Maçon

Pétrographie : Sable naturel


Elaboration : Tamisé/Criblé

Utilisateur : Hoslet SA

Chaussée de Huy, 191

1325 Chaumont-Gistoux

Tel:010/68 80 57 Fax:010/68 02 35 info@hoslet.be

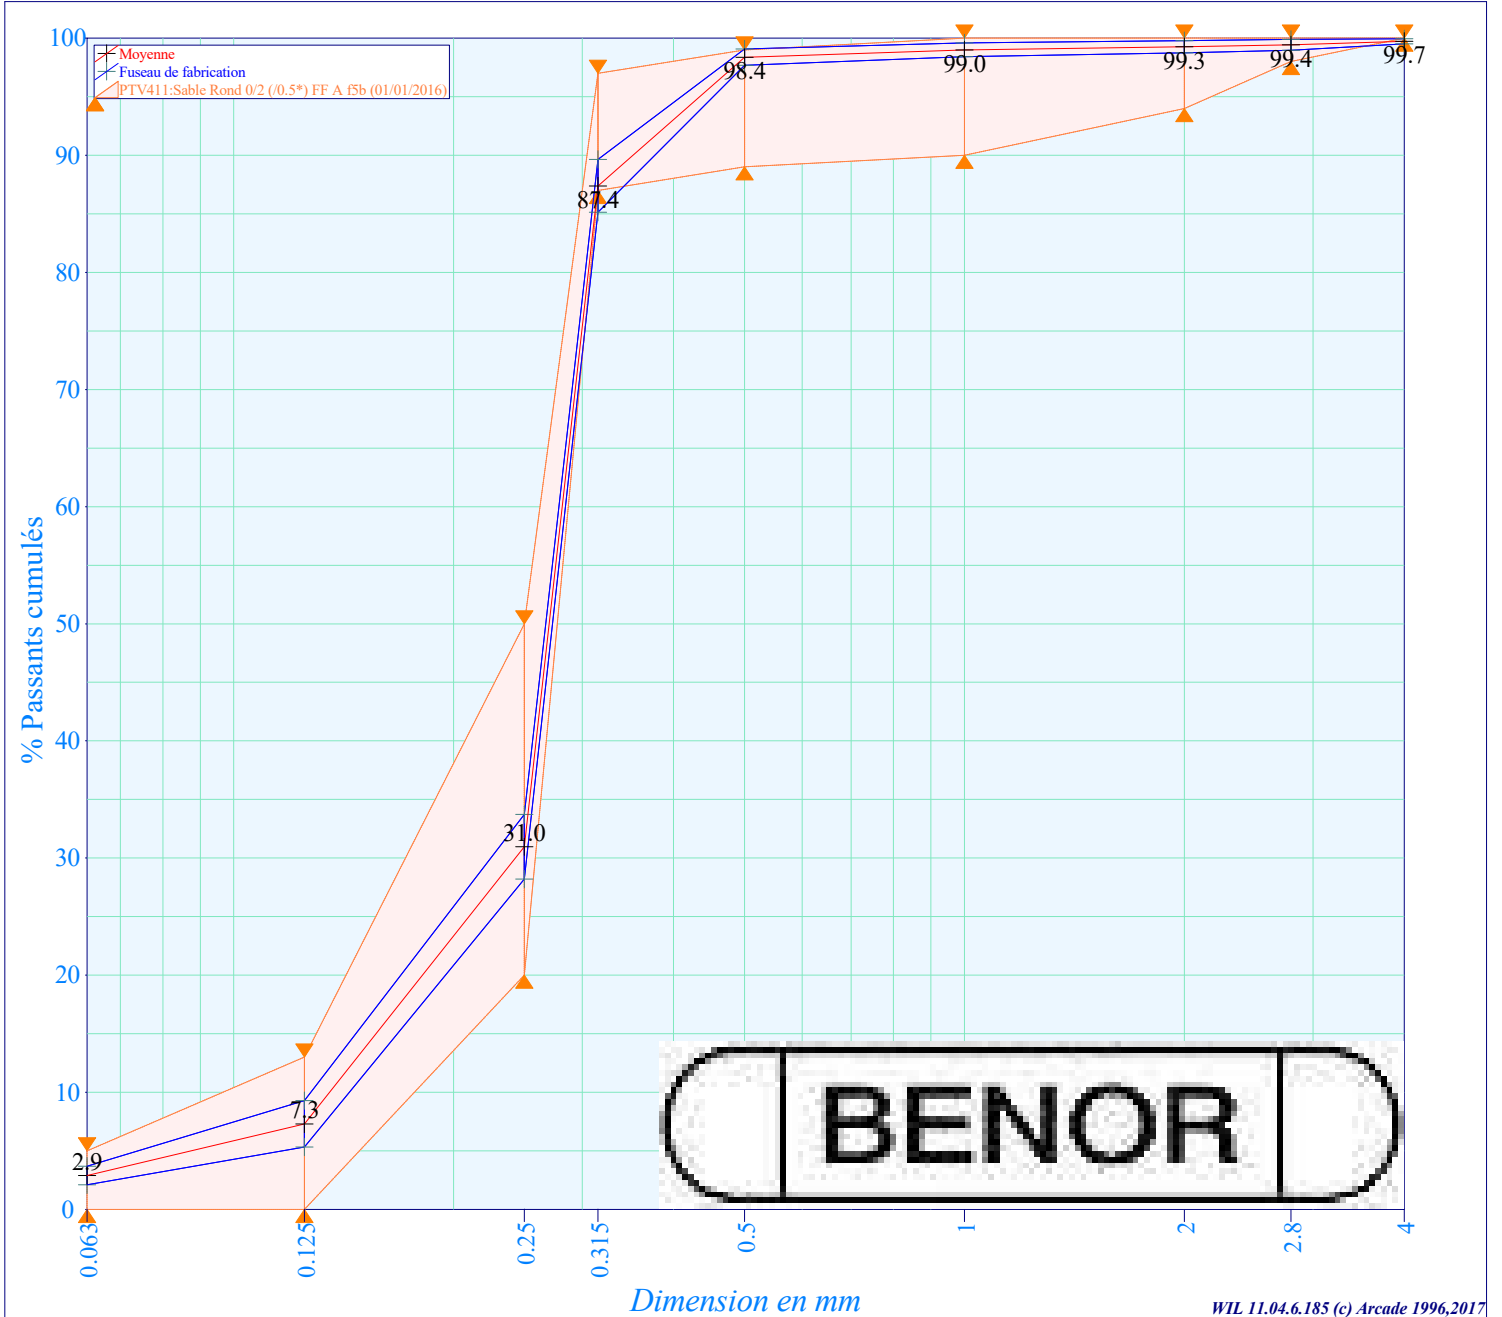

WIL 11.04.6.185 (c) Arcade 1996,2017

411 - BENOR - 208

NBN EN 13139 : 0/2 GF85 GIF 10
NBN EN 13242 : 0/2 GF85

La certification BENOR du produit indique que, sur base d'un contrôle externe périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par l'organisme de certification.

* Déclaration du producteur reprise sur sa DOP

** Déclaration du producteur éventuellement reprise sur sa DOP en fonction de la norme d'application.

Préparé par Géo-Topics Sprl - www.geo-topics.be